



PROTOKOL č. 050-024021

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumec n.C.
IČO: 25251261
výrobna: Písek
adresa: -
zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:


číslo vzorku: VZ050220137
vzorek: drobné kamenivo těžené frakce 0 / 4 mm
místo odběru: třídící linka
datum odběru: 17.06.2022

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
zkušební postup: ČSN EN 933-1:2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
datum ukončení zkoušky: 30.06.2022

Velikost otvoru sítá mm	Celk. propad sítém % hm.
8 (2D)	100,0
5,6 (1,4D)	98,2
4 (D)	91,8
2	78,9
1	59,8
0,5	33,9
0,25	6,4
0,125	0,8
0,063	0,3

Jemné částice	0,3 %
Nadsítné na sítě (2D)	0 %
Nadsítné na sítě (1,4D)	2 %
Nadsítné na sítě (D)	8 %
Obsah znečišťujících látek	0,0 %

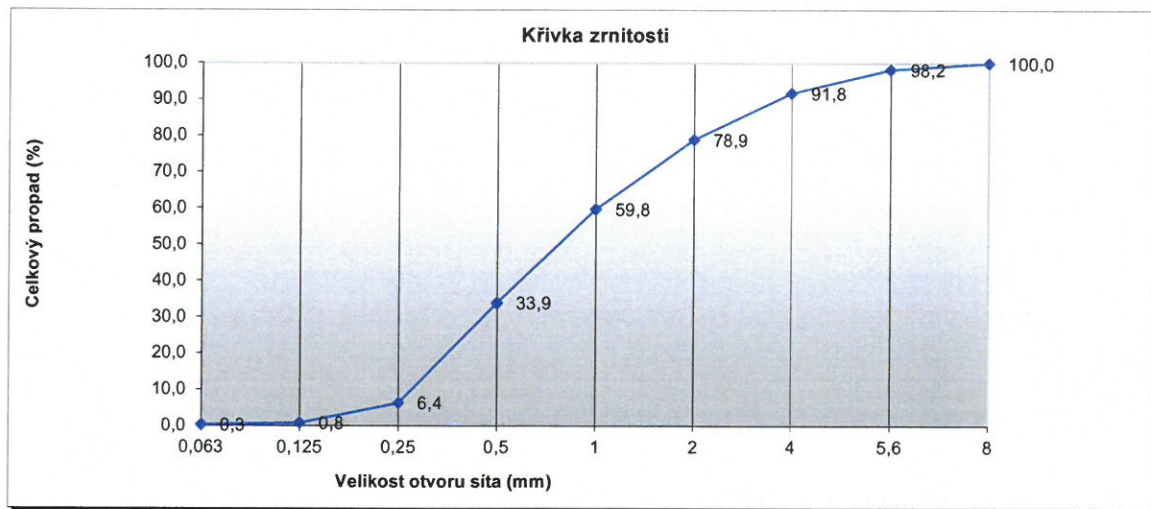

Zkušební zařízení:

Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:

Josef Jech
zpracovatel protokolu

Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí zkušebny

Výtisk č.:

1

Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:

Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Předměřice nad Labem, dne 01.07.2022

