TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.
Technical and Test Institute for Constructions Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Centrální laboratoř - zkušebna Předměřice nad Labem
Průmyslová 283, 503 02 Předměřice nad Labem
tel.: +420 495 500 930, e-mail: fiala@tzus.cz, www.tzus.eu

PROTOKOL č. 050-023550

Základní údaje:

objednavatel: Rovina Písek, a. s.
adresa: Písek 107, 503 51 Chlumec n.C.
IČO: 25251261
výrobna: Písek
adresa: -
zakázka: Z050130043

Údaje o vzorku:

číslo vzorku: VZ050210090
vzorek: drobné kamenivo těžené frakce 0 / 4 mm
místo odběru: třídící linka
datum odběru: 14.05.2021

Výsledky zkoušek:

zkouška: Stanovení zrnitosti
zkušební postup: ČSN EN 933-1:2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor
datum ukončení zkoušky: 09.06.2021

Velikost otvoru síta mm		Celk. propad sítem % hm.
8	(2D)	100,0
5,6	(1,4D)	98,5
4	(D)	92,5
2		81,4
1		64,4
0,5		36,8
0,25		7,7
0,125		1,4
0,063		0,7

Jemné částice	0,5 %
Nadsítné na sítě (2D)	0 %
Nadsítné na sítě (1,4D)	2 %
Nadsítné na sítě (D)	8 %
Obsah znečisťujících látek	0,0 %

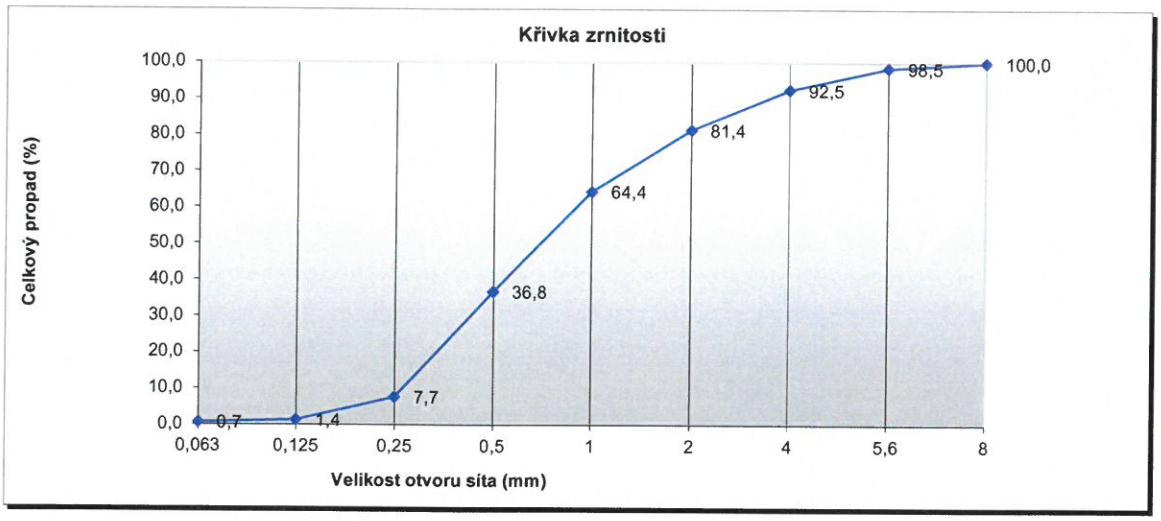

Zkušební zařízení:
Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu zkušebny Předměřice nad Labem.

Vypracoval:

Josef Jech
zpracovatel protokolu

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Centrální laboratoř Zkušebna Předměřice nad Labem
Razítko zkušební laboratoře

Schválil:

Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí zkušebny

Předměřice nad Labem, dne 10.06.2021

Výtisk č.:
Tento protokol obsahuje 1 stranu a vydává se ve 2 výtiscích

Prohlášení:
Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.